


КАНАТЫ

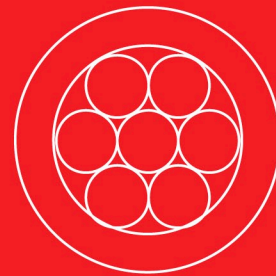


Канат двойной свивки типа ТК конструкции
6х19 (1+6+12)+ 1 о.с.

ГОСТ 3070-88

Назначение: Применяются как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.

Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.



Диаметр каната, мм	Масса 1000 м каната, кг	Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм ² (кгс/мм ²)											
		1570(160)		1670(170)		1770(180)		1860(190)		1960(200)		2060(210)	
3,3	35,5	-	-	-	-	6,3	5,4	6,7	5,7	7,0	6,1	7,4	6,4
3,6	42,9	-	-	-	-	7,7	6,6	8,1	7,0	8,5	7,3	9,0	7,7
3,9	51,0	-	-	-	-	9,1	7,8	9,6	8,3	10,1	8,7	10,7	9,2
4,2	59,8	-	-	-	-	10,7	9,2	11,3	9,7	11,9	10,2	12,5	10,7
4,5	69,3	-	-	-	-	12,4	10,7	13,1	11,3	13,8	11,9	-	-
4,8	79,6	12,7	10,9	13,5	11,6	14,3	12,2	15,1	12,9	15,9	13,6	-	-
5,5	102,6	16,3	14,0	17,3	14,9	18,3	15,7	19,4	16,6	20,4	17,5	-	-
5,8	114,5	18,2	15,6	19,4	16,6	20,5	17,6	21,7	18,6	22,8	19,6	-	-
6,5	142,5	22,7	19,5	24,2	20,8	25,6	22,0	27,0	23,2	-	-	-	-
8,1	222,0	35,4	30,4	37,7	32,4	39,9	34,3	42,1	36,2	-	-	-	-
9,7	319,0	50,9	43,8	54,1	46,5	57,3	49,3	60,5	52,0	-	-	-	-
13,0	565,5	90,4	77,7	96,1	82,6	101,5	87,2	107,4	92,0	-	-	-	-

*Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.

Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.